

**Manuel de Validation****Fascicule V6.04 : Statique non linéaire des structures volumiques****Document : V6.04.148**

# **SSNV148 - Modèles de Weibull et Rice-Tracey en 3D et en décharge**

**Résumé :**

Ce test de mécanique quasi - statique non linéaire permet de valider les modèles de Weibull et de Rice et Tracey en 3D pour des cas de chargements mécaniques non monotones (cf. POST\_ELEM [U4.61.04]).


A la température de  $-50^{\circ}\text{C}$ , une éprouvette cylindrique lisse est tout d'abord déformée jusqu'à 10%. Après l'avoir légèrement déchargée, on maintient constant le niveau de déformation atteint tout en faisant décroître de façon homogène la température de l'éprouvette jusqu'à  $-150^{\circ}\text{C}$ . A cette nouvelle température, on applique une déformation supplémentaire pour atteindre 15% au total. La probabilité de rupture par clivage ainsi que le taux de croissance des cavités de l'éprouvette sont calculés pour l'ensemble du trajet de chargement.

La modélisation de l'éprouvette est réalisée avec des éléments 3D (HEXA20, PENTA15).

## 1 Problème de référence


### 1.1 Géométrie

On considère une demi - éprouvette cylindrique lisse.

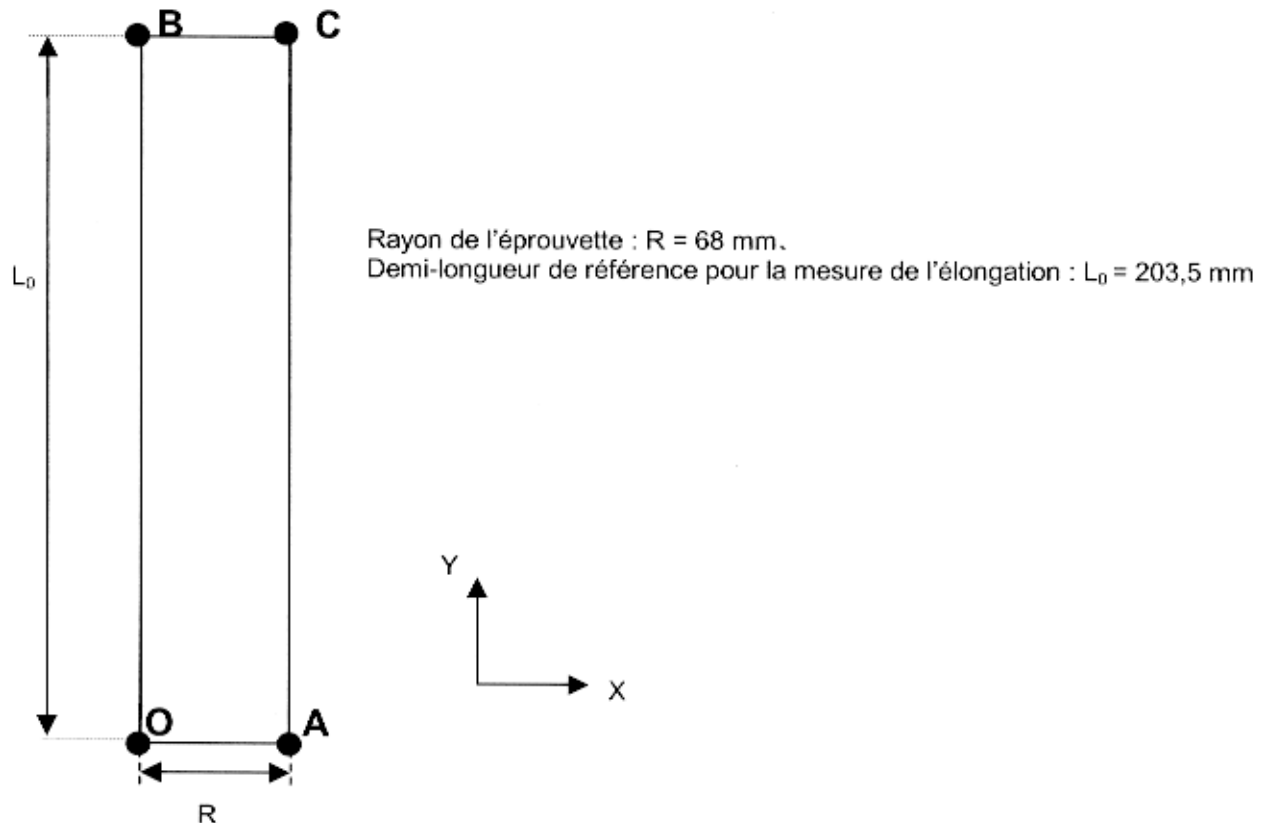

### 1.2 Propriétés du matériau

On adopte une loi de comportement élasto - plastique de Von Mises à écrouissage isotrope linéaire 'VMIS\_ISOT\_LINE'. Les déformations utilisées dans la relation de comportement sont les déformations linéarisées.

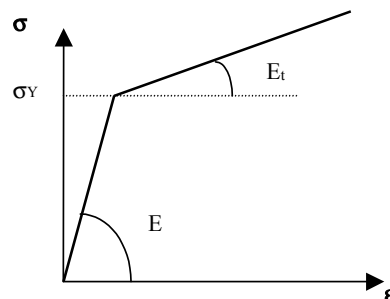

Le module d'Young  $E$ , le module tangent  $E_t$  ainsi que le coefficient de Poisson ne dépendent pas de la température. On prend :  $E=200$  GPa,  $E_t = 2000$  MPa et  $\nu = 0,3$ .

L'évolution de la limite d'élasticité avec la température est donnée dans le tableau suivant :

Température [°C]	-150	-100	-50
$\sigma_Y$ [MPa]	750	700	650

Enfin, on néglige la dilatation thermique (coefficient de dilatation thermique pris égal à 0).

### 1.3 Conditions aux limites et chargements

En se rapportant à la figure du [§1.1] les conditions aux limites sont les suivantes :

- sur la surface SSUP BC ( $Y=L_0$ ) déplacement  $l$  imposé suivant la direction OY,
- sur la surface SINIF OA ( $Y=0$ ) déplacements bloqués suivant la direction OY,
- déplacements de A bloqués suivant X et Z,
- déplacements de B bloqués suivant Z.

Les évolutions temporelles de la température (supposée homogène dans l'éprouvette) et de l'allongement  $l$  sont reportées dans le tableau suivant :

Temps [s]	10	20	30	40
Température [°C]	-50	-50	-150	-150
Déplacement $l - L_0$ [mm]	20,35	20,30	20,30	32,525

### 1.4 Conditions initiales

Contraintes et déformations nulles.

## 2 Solutions de référence

### 2.1 Méthode de calcul

En traction simple et avec l'hypothèse des petites déformations, la contrainte de traction  $\sigma(u)$  ainsi que le multiplicateur plastique  $\dot{p}(u)$  à l'instant  $u$  sont donnés dans le cas considéré par :

- si  $0 \leq u \leq t_1^p$  :  $\sigma(u) = E \frac{l(u) - L_0}{L_0} \dot{p}(u) = 0$  ( $l(t_1^p) = L_0 \left(1 + \frac{\sigma_Y(-50^\circ\text{C})}{E}\right)$ )
- si  $t_1^p \leq u \leq 10$  :  $\sigma(u) = E_t \left( \frac{l(u) - L_0}{L_0} \right) + \frac{E - E_t}{E} \sigma_Y(-50^\circ\text{C}) \dot{p}(u) = \left(1 - \frac{E_t}{E}\right) \frac{\dot{l}(u)}{L_0}$ ,
- si  $10 \leq u \leq 20$  :  $\sigma(u) = \sigma(u=10) - E \left( \frac{l(u=10) - l(u)}{L_0} \right) \dot{p}(u) = 0$ ,
- si  $20 \leq u \leq 30$  :  $\sigma(u) = \sigma(u=20) \dot{p}(u) = 0$ ,
- si  $30 \leq u \leq 40$  :  $\sigma(u) = \sigma(u=20) + E_t \left( \frac{l(u) - l(u=20)}{L_0} \right) \dot{p}(u) = \left(1 - \frac{E_t}{E}\right) \frac{\dot{l}(u)}{L_0}$

## 2.2 Weibull

La probabilité de rupture cumulée  $P_f$  à l'instant  $t$  est donnée par (cf. POST\_ELEM [U4.61.04]) :

$$P_f(t) = 1 - \exp \left( - \sum_{dV} \left( \max_{t^p \leq u \leq t} \left( \frac{\sigma_I(u)}{\sigma_u(\theta(u))} \right)^m \frac{dV}{V_0} \right) \right).$$

La sommation porte sur les volumes de matière  $V_i$  plastifiés (à partir de l'instant  $t_p$ ),  $\sigma_I(u)$  et  $\theta(u)$  désignant la contrainte principale maximale et la température dans chacun de ces volumes aux différents instants ( $u$ ). Ici, le volume  $V_0$  de référence est égal à  $(50 \mu\text{m})^3$ . Le module de Weibull  $m$  est égal à 24 tandis que la contrainte de clivage  $\sigma_u$  dépend de la température selon :

Température [°C]	-50	-100	-150
$\sigma_u$ [MPa]	2800	2700	2600

La probabilité de rupture cumulée varie en fonction de  $(\theta(t), l(t))$  selon :

$$P_f(t) = 1 - \exp \left( - \left( \max_{t^p \leq u \leq t} \left( \frac{\sigma(u)}{\sigma_u(\theta(u))} \right) \right)^m \frac{V}{V_0} \right).$$

## 2.3 Rice et Tracey

En traction simple, le logarithme népérien du taux de croissance des cavités à l'instant  $t$  est donnée par (cf. POST\_ELEM [U4.61.04]) :

$$\text{Log} \left( \frac{R(t)}{R_0} \right) = 0,283 \times \exp(0,5) \times \int_0^t \dot{p}(u) du$$

## 2.4 Grandeurs et résultats de référence


$P_f$  et  $\frac{R}{R_0}$  pour les couples (température, déplacements =  $(l-l_0)$ ) suivants :  $(-50,0^\circ\text{C}, 20,35 \text{ mm})$  ;  $(-50,0^\circ\text{C}, 20,30 \text{ mm})$  ;  $(-150,0^\circ\text{C}, 20,30 \text{ mm})$  et  $(-150,0^\circ\text{C}, 32,53 \text{ mm})$ .

## 2.5 Incertitudes sur la solution

Solution analytique.

3 Modélisation A

3.1 Caractéristiques du maillage

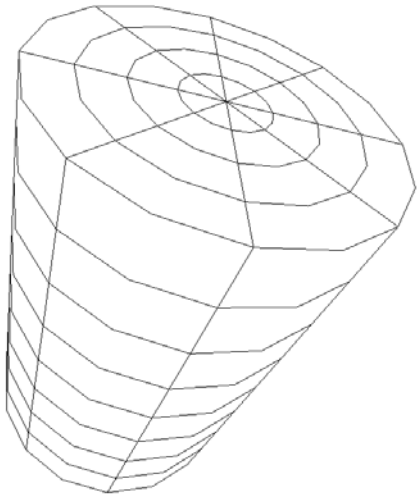

Nombre de nœuds : 1137  
Nombre de mailles et types : 64 (PENTA15), 192 (HEXA20)

3.2 Fonctionnalités testées

Commandes			
DEFI_MATERIAU	WEIBULL_FO	M	
		VOLU_REFE	
		SIGM_REFE	
		SIGM_CONV	
STAT_NON_LINE	COMP_INCR	RELATION	VMIS_ISOT_LINE
		DEFORMATION	PETIT
CALC_ELEM	OPTION	EPSG_ELGA_DEPL	
POST_ELEM	WEIBULL	COEF_MULT	
		OPTION	SIGM_ELMOY
POST_ELEM	RICE_TRACEY	OPTION	SIGM_ELMOY

### 3.3 Grandeurs testées et résultats

T [°C]	l-L <sub>0</sub> [mm]	Référence	Code_Aster	% diff.	Référence	Code_Aster	% diff.
		$P_f$	$P_f$		$\frac{R}{R_0}$	$\frac{R}{R_0}$	
-50	20,35	0,01465	0,01481	1,1	1,0447	1,0458	0,1
-50	20,30	0,01465	0,01481	1,1	1,0447	1,0458	0,1
-150	20,30	0,01465	0,01481	1,1	1,0447	1,0458	0,1
-150	32,525	1,0	1,0	0,0	1,068	1,0701	0,2

### 3.4 Paramètres d'exécution

Version : 6.2

Machine : SGI - ORIGIN 20 00 - R12000

Encombrement mémoire : 64 Mo

Temps CPU User : 201,81s

## 4 Synthèse des résultats

Les résultats obtenus par Code\_Aster sont très proches des solutions analytiques de référence.